



## 检测报告

报告编号 A2220496535101C

第 1 页 共 3 页

报告抬头公司名称 烟台白马包装有限公司  
地 址 山东省烟台市福山区电信路 222 号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	保鲜膜
材质	PE
样品量	5 卷
客户	烟台白马包装有限公司
供应商	烟台白马包装有限公司
样品接收日期	2022.11.07
样品检测日期	2022.11.07-2022.11.18

## 测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。



李玲君  
技术经理

日 期

2022.11.18

No. T406676024

天津市东丽经济开发区五经路 3 号

# 检测报告

报告编号 A2220496535101C

第 2 页 共 3 页

检验项目		检测方法	判定依据	单位	技术要求	测试结果	单项判定	
外观检验	气泡、穿孔及破裂	GB/T 10457-2021	/	/	/	无	实测	
	杂质			>0.6mm	个/m <sup>2</sup>	/	0	实测
				≥0.3mm, 且≤0.6mm	个/m <sup>2</sup>	/	0	实测
				分散度	个/10cm×10cm	/	0	实测
	鱼眼和僵块			>2mm	个/m <sup>2</sup>	/	0	实测
				≥0.2mm, 且≤2mm	个/m <sup>2</sup>	/	0	实测
				分散度	个/10cm×10cm	/	0	实测
	平整度			/	膜表面基本平整, 允许有少量活褶, 允许有少量膜边超出纸芯, 但不得影响膜卷从纸盒中拉出	符合	实测	
	颜色			/	/	本色且透明	实测	
	厚度偏差			mm	/	0.010	实测	
宽度偏差		mm	/	300	实测			
直角撕裂强度	纵向	N/cm	/	1.5×10 <sup>3</sup>	实测			
	横向	N/cm	/	1.4×10 <sup>3</sup>	实测			
拉伸强度	纵向	MPa	/	28.9	实测			
	横向	MPa	/	16.6	实测			
断裂伸长率	纵向	%	/	4.4×10 <sup>2</sup>	实测			
	横向	%	/	6.6×10 <sup>2</sup>	实测			
透光率		%	/	92.3	实测			
雾度		%	/	0.65	实测			
自粘性(剪切剥离强度)		N/cm <sup>2</sup>	/	1.0	实测			
开卷性		/	试样应在 5s 内完全剥开	符合	实测			
防雾性		/	在试验条件下, 保鲜膜表面应无水珠附着, 或仅局部有小水珠附着, 不得有水珠大面积附着在保鲜膜表面	符合	实测			




样品描述: 保鲜膜

## 检测报告

报告编号 A2220496535101C

第 3 页 共 3 页

### 样品图片

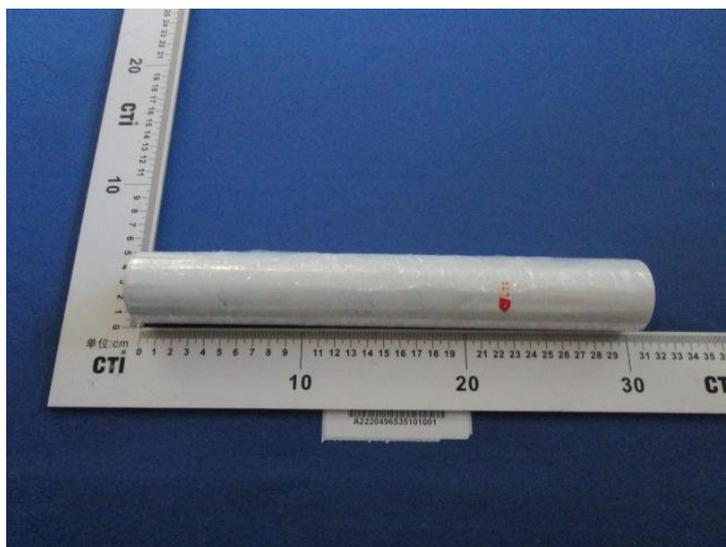

声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告;
5. 所有测试项目均在标准规定的环境下测试, 有注明除外;
6. 除客户要求外, 本报告的检测结果和符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

